


## IR 抛光 CZ 级(Si) 7.5° 楔形硅窗片 1.2-15um (25.4X7.0mm 窗口片)

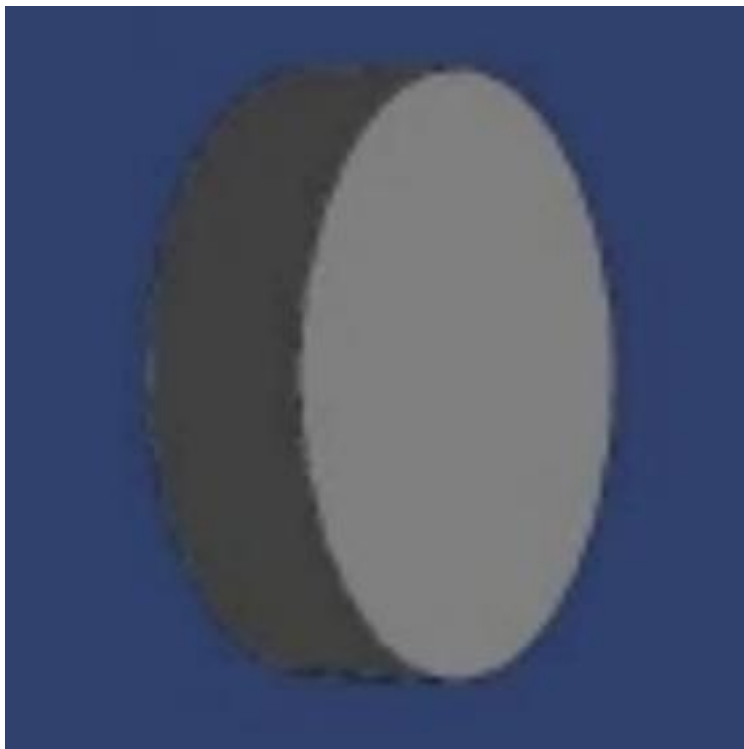

### 产品描述

光学级硅通常规定为具有 5 至 40ohm-cm 的电阻率，其电阻率比大多数半导体的都高。非常高的电阻率材料可客户定制，特别是对于 TeraHertz 应用。通常的材料为 CZ(Czochralski 级提拉法生成)，其在 9 μm 具有 Si-O 吸收带，因此如果在 3 至 5 μm 光谱带中使用该窗口，则此性质不重要。如果需要 FZ(Float Zone 级材料)，可以提供没有这种吸收的 (FZ) 工艺的材料。硅主要用作 3 至 5um 波段的光学窗口并用作光学滤波器的制片基底。具有抛光面的大块硅也用作物理实验中的中子靶。硅通过 Czochralski 提拉法技术 (CZ) 生长并且包含一些导致 9um 的吸收带的氧。为了避免这种情况，硅可以通过 (FZ) 工艺制备。光学硅通常轻掺杂 (5~40 Ohm cm)，以在 10um 以上的波段好的透射。硅具有 30 至 100um 的另一通带，其仅在非常高电阻率的未补偿材料中有效。掺杂通常是硼 (p 型) 和磷 (n 型)。

### 产品型号

SICZP25.4-7W





## 核心参数

| 工作波长     | 规格尺寸       |
|----------|------------|
| 1.2-15μm | 25.4×7.0mm |

## 详细参数

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 透射范围:      | 1.2~15μm                               |
| 折射率:       | 3.4223 @5μm                            |
| 反射损耗:      | 46.2%@5μm (2 个表面)                      |
| 吸收系数:      | 0.01cm <sup>-1</sup> at 3μm            |
| 吸收峰:       | n / a                                  |
| dn / dT:   | 160×10 <sup>-6</sup> /°C               |
| dn /dμ= 0: | 10.4μm                                 |
| 密度:        | 2.33g / cc                             |
| 熔点:        | 1420°C                                 |
| 热导率:       | 273.3W m <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup> |
| 热膨胀:       | 2.6×10 <sup>-6</sup> /°C at 20°C       |
| 硬度:        | Knoop 1150                             |
| 比热容:       | 703JKg <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup>   |
| 介电常数:      | 13 at 10GHz                            |




|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 杨氏模量 (E) : | 131GPa                        |
| 剪切模量 (G) : | 79.9GPa                       |
| 体积模量 (K) : | 102GPa                        |
| 弹性系数:      | C11 = 167; C12 = 65; C44 = 80 |
| 表观弹性极限:    | 124.1MPa (18000 psi)          |
| 泊松比:       | 0.266                         |
| 溶解性:       | 不溶于水                          |
| 分子量:       | 28.09                         |
| 类别/结构:     | 立方钻, Fd3m                     |

### 折射率:(No = Ordinary Ray)

| $\mu\text{m}$ | No     | $\mu\text{m}$ | No     | $\mu\text{m}$ | No     |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1.357         | 3.4975 | 1.367         | 3.4962 | 1.395         | 3.4929 |
| 1.5295        | 3.4795 | 1.660         | 3.4696 | 1.709         | 3.4664 |
| 1.813         | 3.4608 | 1.970         | 3.4537 | 2.153         | 3.4476 |
| 2.325         | 3.4430 | 2.714         | 3.4358 | 3.000         | 3.4320 |
| 3.303         | 3.430  | 3.500         | 3.4284 | 4.000         | 3.4257 |
| 4.258         | 3.4245 | 4.500         | 3.4236 | 5.000         | 3.4223 |
| 5.500         | 3.4213 | 6.000         | 3.4202 | 6.500         | 3.4195 |
| 7.000         | 3.4189 | 7.500         | 3.4186 | 8.000         | 3.4184 |
| 8.500         | 3.4182 | 10.00         | 3.4179 | 10.50         | 3.4178 |

|       |        |  |  |  |  |
|-------|--------|--|--|--|--|
| 11.04 | 3.4176 |  |  |  |  |
|-------|--------|--|--|--|--|

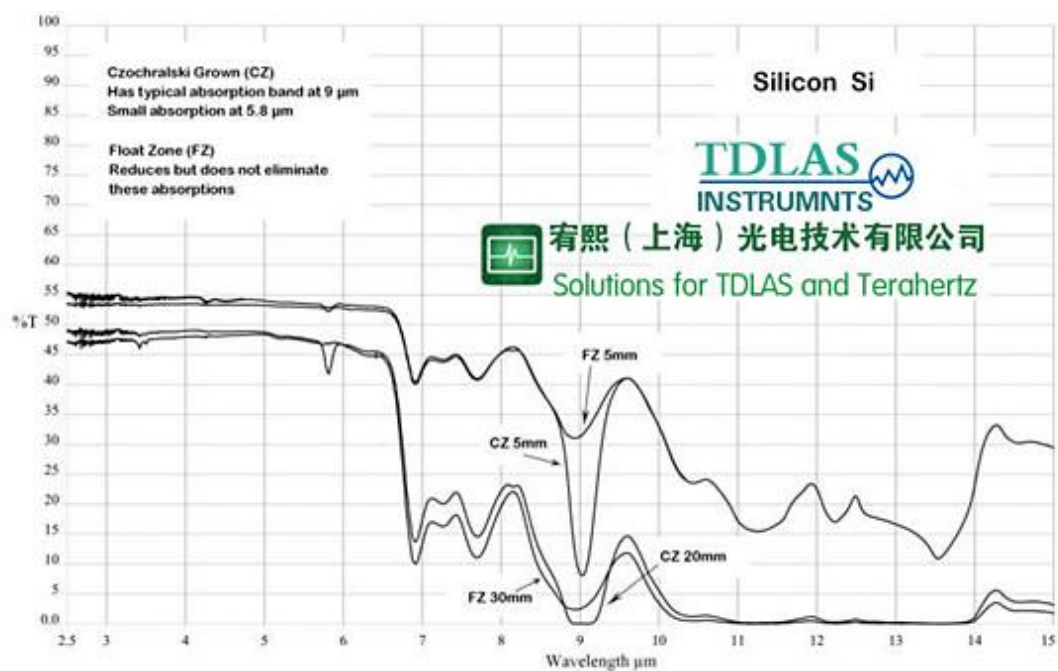

## 订购信息

硅 CZ 圆形窗片:

| 订购型号         | 规格 (D×L)                  | 材料类型 | 应用光谱范围      |
|--------------|---------------------------|------|-------------|
| SICZP10-0.5  | 10.0×0.5mm                | CZ   | IR polished |
| SICZP25-2    | 25.0×2.0mm                | CZ   | IR polished |
| SICZP25.4-1  | 25.4×1.0mm                | CZ   | IR polished |
| SICZP25.4-4  | 25.4×4.0mm                | CZ   | IR polished |
| SICZP25.4-7W | 25.4mm Ø x 7mm CT 7.5° 楔形 | CZ   | IR polished |
| SICZP30-2    | 30.0×2.0mm                | CZ   | IR polished |
| SICZP30-2AR  | 30.0×2.0mm AR             | CZ   | IR polished |

|            |                |    |             |
|------------|----------------|----|-------------|
| SICZP32-3D | 32.0×3.0mm 打孔  | CZ | IR polished |
| SICZP32-3  | 32.0×3.0mm 未打孔 | CZ | IR polished |
| SICZP50-3  | 50.0×3.0mm     | CZ | IR polished |

### 硅 FZ 圆形窗片:

| 订购型号          | 规格 (D×L)   | 材料类型 | 应用光谱范围 |
|---------------|------------|------|--------|
| SIFZP10-2     | 10.0×2.0mm | FZ   | IR     |
| SIFZP12-1     | 12.0×1.0mm | FZ   | IR     |
| SIFZP13-1     | 13.0×1.0mm | FZ   | IR     |
| SIFZP15-1     | 15.0×1.0mm | FZ   | IR     |
| SIFZP25.4-0.5 | 25.4×0.5mm | FZ   | IR     |
| SIFZP25.4-1   | 25.4×1.0mm | FZ   | IR     |
| SIFZP30-2     | 30.0×2.0mm | FZ   | IR     |
| SIFZP30-3     | 30.0×3.0mm | FZ   | IR     |

### 矩形 CZ 级硅 Si 窗片:

| 订购型号              | 规格 (L×W×H)                                                                      | 材料类型 | 应用光谱范围 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| SICZP25-15-2      | 25.0×15.0×2.0mm                                                                 | CZ   | IR     |
| SICZP50-50-10NEUT | 50mm x 50mm x 10mm N-type (111)<br>硅 (Si) 块单面抛光, 用于中子反射率 (Neutron Reflectivity) | CZ   | IR     |